

部定大學用書
工程材料試驗


吳柳生編著

國正立中編譯書局出版

部定大學用書
工程材料試驗
吳柳生編著



國立編譯館出版局印行
正中書局

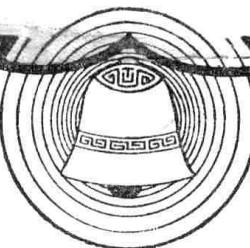

版權所有
翻印必究

中華民國三十四年八月初版
中華民國三十七年四月滬二版

工程材料試驗

全一冊 定價國幣壹拾柒元

(精裝本定價另加五元)

(外埠酌加運費匯費)

| | | |
|-------|---------|-----|
| 編 著 者 | 吳 柳 | 生 館 |
| 出 版 者 | 國 立 編 譯 | 澄 局 |
| 發 行 人 | 蔣 志 | |
| 印 刷 所 | 正 中 書 | |
| 發 行 所 | 正 中 書 | 局 |

(1882)

例　　言

1. 所用各種譯名，多數根據劉仙洲先生之機械工程名詞。譯名之後均附註英文，以免誤解。
2. 度量衡採用公制為標準，但亦有用英制之處，因來源之不同，編者不加轉變，譬如引用英美之試驗結果時即用英制。
3. 書中之插圖務求指明各種機械之構造原理，故力避載印像片以免含混之弊。
4. 為求教學便利計，書中列有試驗指導。此項指導僅包括普通試驗之一部。教授者參照該校之設備，選擇書中之若干試驗指導編為一學期之課程；或根據書中原理，另編指導以適應該校之設備或需要。
5. 本書之寫成，所參考之西文書籍及期刊甚夥，於特殊之著作均於註腳中詳細註明，以便讀者參考原著。其較普通者則概不列舉。下頁附主要西文參考書之目錄。
6. 材料試驗與其他學科有不同之處。此科因各校設備及系別之不同而異其教材。為使能作為各校工學院共同必修科目用書計，故篇幅較長，包括亦廣而富有伸縮性。

序　　言

材料試驗爲發展工程事業之基本工作。不知試驗即無法利用本國材料。從事於工程者，若僅知用舶來品則價值既昂，且利權外溢，而工程事業焉能發達。現吾國各工程學校皆設有材料試驗一課，各大工廠亦附設有材料試驗室，固知所注重，但材料試驗之中文課本尙未之見。吾國與歐美各國情形不同，是課施教之方法及材料，亦不能盡以歐美成法爲準繩，故作者本七年教授之經驗，寫成是書，以應工程界之需要。

寫是書有三種困難：第一、工程材料種類繁多，不能盡述；第二、試驗方法因科學進步而改變，適於今者未必適於將來；第三、吾國尚未有規定材料規範，是以本書之所取材，偏重於原理原則之討論，而以各重要材料之最新試驗方法及機器之運用爲闡明原理之實例，俾讀者能了解各種試驗之基本原理。各種試驗之基本原理既能了然，則材料種類雖多，無庸盡述，而自能進行試驗。試驗方法容或有改進而原理不變，吾國雖無規定材料規範，亦不致徒知墨守歐美規範，而不能通權達變。編者之主旨如此，惟意切文拙，恐有不逮，讀者幸垂教焉。

吳柳生序

三十年八月二日

目 次

| | | |
|--------|-------------|-----|
| 第一 章 | 通論 | 1 |
| 第二 章 | 材料之性質及其抗力 | 7 |
| 第三 章 | 全能機 | 38 |
| 第四 章 | 變形測量器 | 60 |
| 第五 章 | 拉力試驗 | 82 |
| 第六 章 | 壓力試驗 | 111 |
| 第七 章 | 剪切及扭轉試驗 | 121 |
| 第八 章 | 撓曲及冷彎試驗 | 132 |
| 第九 章 | 撞擊試驗 | 140 |
| 第十 章 | 硬度試驗 | 162 |
| 第十一章 | 持久試驗 | 187 |
| 第十二章 | 金屬材料試驗 | 208 |
| 第十三章 | 混凝土骨料之檢驗 | 223 |
| 第十四章 | 水泥及其他膠性材料試驗 | 229 |
| 第十五章 | 沙漿及混凝土試驗 | 247 |
| 第十六章 | 磚石等試驗 | 288 |
| 第十七章 | 木材試驗 | 301 |
| 附 錄(一) | 硬度值表 | 322 |
| 附 錄(二) | 度量衡表 | 336 |

試驗指導目次

甲 金屬材料試驗

| | | |
|--------|-------------|-----|
| 甲—— 1 | 鋼及鐵之拉力試驗 | 339 |
| 甲—— 2 | 鑄鋼或鑄鐵之拉力試驗 | 341 |
| 甲—— 3 | 用自動繪圖儀作拉力試驗 | 341 |
| 甲—— 4 | 用引伸計之拉力試驗 | 343 |
| 甲—— 5 | 金屬壓力試驗 | 345 |
| 甲—— 6 | 金屬翦切試驗 | 346 |
| 甲—— 7 | 扭力試驗 | 347 |
| 甲—— 8 | 金屬橫梁試驗 | 349 |
| 甲—— 9 | 撞擊試驗 | 351 |
| 甲—— 10 | 硬度試驗 | 352 |
| 甲—— 11 | 鋼索試驗 | 353 |
| 甲—— 12 | 螺形彈簧之壓力試驗 | 355 |
| 甲—— 13 | 工字鋼梁之撓曲試驗 | 357 |
| 甲—— 14 | 辣克惠爾硬度試驗 | 358 |

乙 混凝土骨料之檢驗

| | | |
|------|------|-----|
| 乙——1 | 沙之篩分 | 360 |
|------|------|-----|

目 次

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|-----|
| 乙—2 | 沙石之潔淨試驗 | … | … | … | … | … | … | 362 |
| 乙—3 | 定粗細骨料內空隙之百分比 | … | … | … | … | … | … | 365 |
| 乙—4 | 求骨料之單位重 | … | … | … | … | … | … | 367 |
| 乙—5 | 求骨料之比重 | … | … | … | … | … | … | 369 |
| 乙—6 | 沙之體積與含水量之關係 | … | … | … | … | … | … | 373 |

丙 水泥及其他膠性材料

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---|---|---|---|---|---|-----|
| 丙—1 | 水泥細度試驗 | … | … | … | … | … | … | 376 |
| 丙—2 | 定水泥漿之標準流動性 | … | … | … | … | … | … | 377 |
| 丙—3 | 凝結時間 | … | … | … | … | … | … | 377 |
| 丙—4 | 水泥耐固試驗 | … | … | … | … | … | … | 379 |
| 丙—5 | 水泥沙漿拉力試驗 | … | … | … | … | … | … | 380 |
| 丙—6 | 壓力試驗 | … | … | … | … | … | … | 381 |

丁 沙漿及混凝土試驗

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|---|---|---|---|---|-----|
| 丁—1 | 沙漿膠力試驗 | … | … | … | … | … | … | 383 |
| 丁—2 | 求粗細骨料之粗細係數 | … | … | … | … | … | … | 384 |
| 丁—3 | 混凝土骨料最高密度之配合法 | … | … | … | … | … | … | 385 |
| 丁—4 | 混凝土之流動性試驗 | … | … | … | … | … | … | 386 |
| 丁—5 | 混凝土之壓力試驗 | … | … | … | … | … | … | 387 |
| 丁—6 | 鋼筋混凝土梁試驗 | … | … | … | … | … | … | 390 |
| 丁—7 | 鋼筋混凝土柱試驗 | … | … | … | … | … | … | 393 |
| 丁—8 | 鋼筋在混凝土之抗拔力 | … | … | … | … | … | … | 394 |

戊 磚石等試驗

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 戊—1 | 定磚之吸水量 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 396 |
| 戊—2 | 磚之撓曲試驗 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 397 |
| 戊—3 | 磚之壓力試驗 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 398 |
| 戊—4 | 磚之倒轉試驗 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 400 |
| 戊—5 | 巖石硬度試驗 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 402 |
| 戊—6 | 巖石或卵石等之膠力試驗 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 402 |
| 戊—7 | 巖石抗擦試驗 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 405 |
| 戊—8 | 巖石之堅韌性試驗 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 404 |

己 木材試驗

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 己—1 | 木材種類之甄別 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 406 |
| 己—2 | 定木材之含水量 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 407 |
| 己—3 | 定木材之比重 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 408 |
| 己—4 | 小木梁撓曲試驗 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 409 |
| 己—5 | 木材直紋壓力試驗 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 412 |
| 己—6 | 木材橫紋壓力試驗 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 414 |
| 己—7 | 木材翦切試驗 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 414 |
| 己—8 | 木材直紋拉力試驗 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 415 |
| 己—9 | 大木梁撓曲試驗 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 416 |
| 己—10 | 橫梁撞擊試驗(甲) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 418 |
| 己—11 | 橫梁撞擊試驗(乙) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 420 |
| 己—12 | 硬度試驗 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 422 |
| | 英漢名詞索引 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 425 |
| | 主要西文參考書 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 431 |

第一章 通論

1—1 工程材料試驗之目的 (甲)以試驗的方法證明材料力學上之原理，使學生對該原理易於明瞭及確信，(乙)取材料試驗之結果作設計之根據。若不顧實際情形，妄用書本所載之安全應力，則設計工作毫無用處。(丙)購買材料時，採取若干樣品，依據材料規範，作合格試驗以定取舍。(丁)用試驗方法研究材料之特性，新材料之應用，製造材料方法之改進，合格試驗方法之採用，規範之訂定及其他工程上之間題等。

1—2 工程材料試驗分類 按其目的之不同，可分二類，即研究試驗及標準試驗已如上述。根據方法之不同又可分為三類：(甲)機械試驗——用機械的方法，加載荷於試件以求其應力及應變。定材料之強弱，有拉力，壓力，剪力，撓曲及扭轉等試驗。由材料之引伸度及變位定其抽引性。定材料之堅脆性，有撞擊試驗。定重續應力(Repeated stress)有持久試驗。此外有硬度試驗及抗擦試驗等。此類試驗為材料試驗之主要部分。(乙)顯微鏡或 x 光檢驗——材料的結構，纖維，及瑕疪等，非目力所能見者，須用顯微鏡檢驗之，此試驗乃用以補機械試驗之不足者。(丙)化學試驗——化學試驗，用以分析材料所含之各種成分，或求材料內之有害成分，或各成分之分布是否適當。本書以論述機械試驗為主。

1—3 試驗情形 機械試驗加荷重之方法，皆使試件發生單純應力 (Simple stress)，而材料在實際應用時所發生者為複雜應力 (Combined stress)。故試驗之情形與實際不符。但兩者之間關係有一定規律。

加荷重之方法，有靜力 (Static) 及動力 (Dynamic) 兩種。靜力試驗其荷重是連續漸加或分次漸加的。動力試驗其加荷重是急速的，如撞擊試驗。加荷重之速度足以影響試驗結果，如作標準試驗，加荷重之速度，亦須有一定標準。

試驗時之氣溫，普通皆在室溫，但亦有作高溫或低溫等試驗者。空氣之潮溫度，有時亦足影響試驗結果。要之，凡足以影響試驗結果之一切情形，皆應加以注意或使之標準化。

1—4 學生應注意各點

(1) 注意材料受試驗時之一切經過情形，因此種情形與材料之性質有關。此種知識對於工程設計及監工等工作，甚為有益。

(2) 須熟悉各種材料的試驗方法。有此種智識即可瞭解他人之試驗報告。

(3) 熟悉機器及儀器之使用法，並養成精確小心習慣。

(4) 不忘所學的應用力學，材料力學之原理，以原理解析試驗結果，以試驗結果證明原理，如此互相印證，得益甚大。

(5) 報告書必須形式整潔，語句明確，記錄有系統。報告書之重要，不減於試驗工作。(報告書格式見第 1—7 節)。

(6) 將試驗結果與通用的材料規範相比較，如有出入，則應討論其相差之原因及影響等。

1—5 材料試驗工程師 社會日漸進步，材料試驗之重要，亦與日俱增。而試驗工程師之責任，隨益重大。橋樑，房屋，舟車，機器及道路之安全，試驗工程師實負全責。新材料之發現及設計方法之改進，皆有賴於試驗工程師。其責任如此之大，故非學識淵博，人格高超者，難以勝任。言工程師之人格，則須公正，誠實，勇敢。對於其試驗報告，能擔保其真確，不受金錢賄賂，不懼勢力壓迫。言工程師之學識，則須熟悉試驗方法，力學，材料學，材料規範，以及其他工程學識。試驗工程師須有上述人格與學識，始能盡其職責為社會服務。

1—6 報告書之格式

(1) 試驗名稱 用簡略字句將報告書內容表示明確。

(2) 目的 簡述作試驗之目的，譬如為某某公司作合格試驗，或研究材料之某項特性等。

(3) 材料 將材料之經過情形及現在狀況記述詳盡。材料之種類，式樣，尺寸等皆需一一紀載之。有時須將試件繪一簡圖。若在附錄或他項內有關係材料之記錄者在此亦須註出。

(4) 器械 將所有機器的製造公司，式樣，載荷量及其精確度等記錄。如有重要特別儀器應附詳細圖解及使用說明等。若在其他項下有關於器械之記載在此亦須註出。

(5) 試驗方法 將試驗手續依次敘述，詳簡適宜。一般手續與其他試驗相同者，如尺寸之測量等可以簡略。若為此試驗所特有，則不厭其詳。何者宜詳，何者宜簡，視個人之決斷能力而定。總之，應使看報告者明瞭該試驗結果之由來，意義，及其精確度而信任此試驗結果。

(6) 試驗結果 將試驗之簡要結果，作有系統之紀錄，或列一表。簡要結果務必精確。若為數結果之平均數，則須註明此平均數的由來。至於試驗時之詳細記錄及曲線等，則詳於附錄內。

(7) 討論 解析試驗曲線(如應力應變線)之意義及試驗經過情形。將試驗結果與各國之材料規範，或他人之試驗結果相比較。(引用他人結果時，務必註明來源)。關於此試驗之意義及其理論亦須探討詳盡。

(8) 結論 由上述試驗結果及討論，下一簡要結論，着重於材料之品質及試驗方法之精確度等。此外如差誤之由來(人的差誤與機器的差誤等)亦應說明。

- (9) 附錄
1. 試驗時之詳細記錄及曲線等。
 2. 引用之公式及計算格式。
 3. 儀器之詳細圖解。
 4. 試件斷裂形態之圖及照片等。
 5. 其他。

1—7 應力應變線繪法 以應力為縱座標，以應變為橫座標，繪一曲線，即為應力應變線。有時以荷重為縱座標，以引伸或其他變形為橫座標，繪成曲線，即稱荷重引伸線或其他曲線；性質與應力應變線相同，惟單位不同耳。試驗機上附有自動繪圖儀者，能自動將荷重引伸線繪出。普通方法，是將每次所加荷重與其相對而生之應變，依次記錄之。根據此項記錄，以荷重為縱座標，以應變為橫座標繪成應力應變線。預備試驗時，須先決定每次所加之荷重應為若干，使所得之紀錄足繪一準確的應力應變線。第 1—1 圖示應力應變線之三

種不同畫法。*(a)*圖是根據每次加等荷(S)的試驗記錄所繪。此圖之缺點，即線之彎曲處(The “knee” of the curve)記錄不足，且此段為全曲線中之最重要者。*(b)*圖是根據等應變(e)的試驗記錄所繪。由此圖可見此曲線較*(a)*圖為準確。但平時試驗根據等加荷重記錄者多，而根據等應變者少，實因等應變不易記錄及估計。普通試驗方法均為先估計，到曲線之彎處，試件能承受若干荷重，將此載荷量分為十等分，即為每次可加之荷重。至於用等應變，則此值不易估計。

另一方法，是根據上法估計等加荷重(S)之值。俟此等荷重加過數次，即加較少之等荷(S')。*(c)*圖即是根據此法所得之荷重應變線。此法之缺點是：(1)作一試驗，加荷重次數增加甚多；(2)有時改用較少加荷量時，因估計不準，曲線之彎處已過。

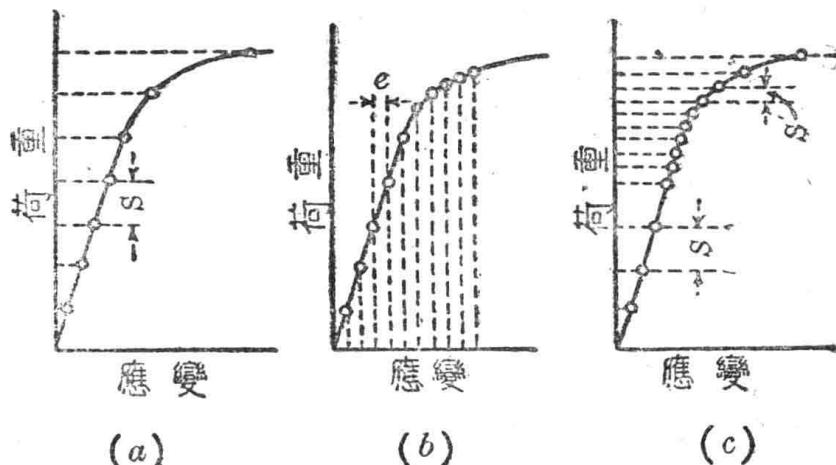


圖 1—1

計算每次所加等荷之最妥方法如下：依前述估計到曲線彎處試件所能承受之荷重，則每次可加之荷重(S)，即為其十分之一。第一

次，加等荷重(S)，觀察所發生之應變(ϵ)。其餘試驗，即根據此應變(ϵ)之值，用等應變(ϵ)法求記錄。等應變之值，可用應變計(Stainometer)上整數，與(ϵ)相近之值。

有時試驗，先加一初荷重(Initial load)，不記錄試件之應變。如此則應力應變線不能經過圖之原點，而所得之總應變亦與實際不符。改正之方法如下：第 1—2 圖(a)為未改正之應力應變線，將此線引伸與橫軸相交於 O' 點，則 $O'O$ 之值即為試件受初荷 Od 時之應變，亦即應力應變線 A 之改正值(Correction)。(b) 圖即為已改正後之應力應變線。

繪應力應變線應用繪圖墨水。先繪出縱橫軸線，註明縱橫座標

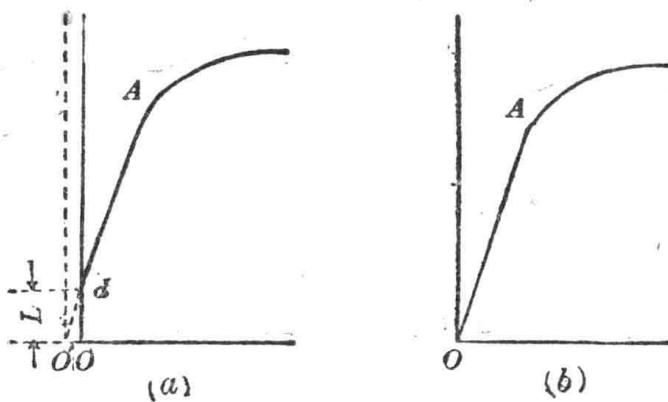


圖 1—2

之單位及縮尺，將各記錄點繪出，用曲線板繪一連續曲線，經過各記錄點之平均值。並應在圖上將試驗項目，曲線名稱，試件尺度，材料名稱，試驗日期及試驗者等，在適當之地位寫明。

第二章 材料之性質及其抗力

2—1 抽引性及堅脆性之材料 工程材料可大別爲二類，即抽引性(Ductile)與堅脆性(Brittle)材料是。此二類之分界並不明顯。若干材料經處理後可變其性質。抽引性材料能忍受極大應變而不斷裂，其大部應變屬於感服性(見2—3節)。堅脆性材料斷折時極少應變或無應變。

2—2 應力(Stress) 將受荷重之材料作一想像的剖開，分布在兩剖面內，相等且相對之力，謂之應力。應力可分爲：(1)正應力(Normal stress)，其方向與剖面垂直。正應力或爲拉力(Tensile+)發生引伸的變形；或爲壓力(Compressive-)發生縮短的變形。(2)剪應力(Shearing stress)發生剖面角度的變形。應力之單位爲公斤。單位應力爲剖面內單位面積上之應力，其單位爲公斤每平方公分。有時簡稱應力。

2—3 應變(Strain) 材料試驗之主要目的，是求材料受荷重而發生之變形。此變形即稱應變。通常指單位應變而言，即引伸被原長除或縮短被原長除等。變形有屬於彈展性者(Elastic deformation)，此種變形因材料受荷重而發生，除去荷重時，變形(在彈展極限以內)即消除。有屬於感服性者(Plastic deformation)，此種變形，不因荷重除去而消除。

1—4 荷重-變形線 (Load-deformation curve) 與應力-應變線 設將一圓柱形之試件裝置機器上，漸加荷重，用應變計量兩標點 (Gage points) 間距離之引伸 (或縮短)，可求得在某一荷重時，相對之變形。以荷重為縱座標，以變形為橫座標，繪一曲線，即得荷重變形線。由此線可知材料受試驗之經過情形。以應力為縱座標，以應變為橫座標，將試驗結果繪一曲線，即得應力應變線。荷重變形線與應力應變線形狀相同，惟縮尺不同而已。第 2—1 圖即示荷重引伸線。

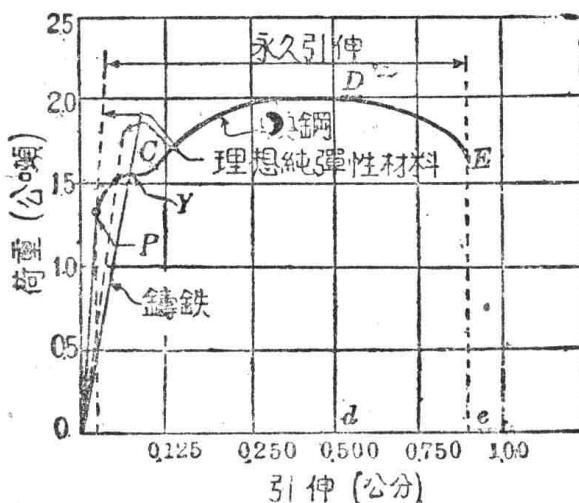


圖 2—1

2—5 純彈展性與純感服性材料之荷重變形線 第 2—2 圖，以拉荷重為正，以壓荷重為負，以引伸為正，縮短為負；圖內之 COT 線為純彈展性材料之荷重變形線；即示荷重與變形成定率比例。若此線稍離直線即示此材料含有感服性。