

高等学校教学用书



# 普通冶金炉

下册

北京钢铁学院冶金炉教研组 编

冶金工业出版社

26.181

162

20-21

高等学校教学用書

# 普通冶金爐

下册

北京鋼鐵學院冶金爐教研組 編

冶金工业出版社

## 普通冶金爐下冊

北京鋼鐵學院冶金爐教研組 編

冶金工業出版社出版 (地址：北京市燈市口甲45號)

北京市書刊出版業營業許可証出字第093號

北京五三五工厂印 新華書店發行

— \* —  
1960年3月第一版

1960年3月北京第一次印刷

印數 6,625 冊

开本 850×1168 •  $\frac{1}{32}$  • 330,000 字 • 印張 14 $\frac{5}{32}$

— \* —  
統一書號 15062·2076 定價 1.60 元

## 編者的話

自1952年教學改革以後，各院校冶金爐課程所採用的教材大多是以蘇聯 M.A. 格林科夫教授等集體編著的冶金爐試用教本為基礎。該書內容豐富，反映了蘇聯和世界的科學成就。但內容涉及較廣較深，同時有些地方不能結合我國的實際情況。因此，編寫一本能反映我國實際情況和我國科學水平的冶金爐教科書就十分必要了。

本着這一目的，我們教研組響應黨的號召，根據幾年來的教學經驗，編寫一本冶金爐試用教科書作為向我們偉大祖國建國十周年國慶的獻禮。

本書以教研組現用的講義為藍本並根據黑色冶金各專業的教學大綱加以補充和修改，在本書的編寫過程中注意到了1958年的教育革命後要求教材必須更密切地聯繫中國實際以及教學上的一些特點，對某些章節作了較詳細的闡述，並在書中收集了一些現場的先進經驗。

本書分上下兩冊出版，內容包括以下几篇：

1. 燃料及燃燒計算——主要講述燃料燃燒計算，燃料的來源、特性以及燃料的選擇和管理；
2. 築爐材料——主要講述各種築爐材料的性質、選擇及簡單的製造技術；
3. 氣體力學和相似原理——主要講述氣體在管道和各種冶金爐內的運動規律，氣體流動的阻力計算及相似理論的基本原理；
4. 傳熱原理——講述冶金爐內傳熱的基本規律及其計算；
5. 爐子構造的一般原理——主要講述各種爐子的熱工特徵及其設計原則；
6. 冶金爐的構造及其附屬設備——講述冶金爐的構造特

点，爐子的附屬設備及其选用。

参加本書编写工作的有：

序言 ..... 倪学梓

燃料及燃燒計算 ..... 王世均、韓昭滄（燃料管理）

筑爐材料 ..... 陈鴻复

气体力学 ..... 倪学梓

相似原理 ..... 徐业鵬

傳热原理 ..... 張鳳祿、韓昭滄（不稳定态傳热）

爐子构造的一般原理 ..... 高仲龙

冶金爐的构造及其附屬設備 ..... 邱国仕、徐业鵬（廢热利用設備、干燥爐）韓昭滄（燃燒裝置）、馮世修（冶金爐的砌筑和維护）

本書由倪学梓、韓昭滄二人审校。

本書的大綱和初稿雖經多次討論和修改，但由于受到時間短促和編者水平的限制，难免有錯誤和不当之处。編者恳切地希望讀者，尤其是各院校的兄弟教研組提出寶貴的意見和批評，以便再版时加以修改，使之成为較完善的冶金爐教科書。

本書可作为高等学校黑色冶金各专业的試用教材，亦可供有色冶金专业、冶金中等技术学校以及冶金爐热工工作者参考。

——編 者

## 目 录

### 第四篇 傳熱原理

第十九章 緒 論 .....	7
第二十章 穩定态傳導傳熱 .....	11
§1. 傅立叶定律 .....	11
§2. 导热系数 .....	12
§3. 通过平壁的导热 .....	14
§4. 圓筒壁的导热 .....	19
§5. 球壁的导热 .....	21
§6. 不規則形狀物体的导热 .....	23
第二十一章 对流給热 .....	24
§1. 对流給热的本質 .....	24
§2. 热交換的水力学原理 .....	27
§3. 相似原理在对流給热上的应用 .....	31
§4. 对流給热系数的經驗公式 .....	38
§5. 对流給热在冶金爐上的应用 .....	46
第二十二章 輻射傳熱 .....	48
§1. 基本概念 .....	48
§2. 輻射的基本定律 .....	51
§3. 灰体的輻射 .....	55
§4. 克希荷夫定律 .....	57
§5. 两个物体間的輻射热交換 .....	59
§6. 为理想圍壁連在一起的两个表面之間的輻射热交換 .....	71
§7. 气体与固体之間的輻射热交換 .....	74
第二十三章 綜合热交換 .....	86
§1. 对流和輻射同时存在时的綜合热交換 .....	86

§2. 通过平壁从一气体到另一气体的傳热 .....	87
§3. 通过圓形壁从一气体到另一气体的傳热 .....	89
§4. 火焰爐爐膛內的热交換 .....	91
<b>第二十四章 不稳定态傳导傳热 .....</b>	<b>99</b>
§1. 概述 .....	99
§2. 單值条件 .....	100
§3. 第一类边界条件下不稳定态傳导傳热的 分析解法 .....	102
§4. 第二类边界条件下不稳定态傳导傳热的 分析解法 .....	115
§5. 第三类边界条件下不稳定态傳导傳热的 分析解法 .....	118
§6. 有限差量法 (E. 斯密德圖解計算法) .....	129
§7. 导热性为无限大的物体的加热計算法 .....	133
<b>参考文献 .....</b>	<b>136</b>
<b>第五篇 爐子构造的一般原理 .....</b>	
<b>第二十五章 緒論 .....</b>	<b>137</b>
§1. 冶金爐的主要类型 .....	137
§2. 对爐子的基本要求 .....	140
§3. 爐子理論的發展 .....	141
<b>第二十六章 爐子的热工作 .....</b>	<b>147</b>
§1. 火焰爐爐膛热交換 .....	147
§2. 堅爐內的热交換 .....	170
<b>第二十七章 爐子的热平衡和燃料消耗量的計算 .....</b>	<b>178</b>
<b>第二十八章 爐子的設計和計算 .....</b>	<b>192</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>202</b>
<b>第六篇 冶金爐构造及其附屬設備 .....</b>	
<b>第二十九章 冶金爐的組成部分 .....</b>	<b>204</b>
§1. 爐膛 .....	204

§2. 爐門及其提升裝置 .....	208
§3. 爐子的金屬构架 .....	209
§4. 烟道、閘門和烟囱 .....	215
<b>第三十章 燃燒裝置 .....</b>	<b>219</b>
§1. 概述 .....	219
§2. 固體燃料的燃燒裝置 .....	219
§3. 液體燃料的燃燒裝置 .....	229
§4. 氣體燃料的燃燒裝置 .....	240
<b>第三十一章 廢熱利用設備 .....</b>	<b>258</b>
§1. 換熱器 .....	261
§2. 蓄熱室 .....	299
§3. 廢熱鍋爐〔17〕 .....	315
<b>第三十二章 加熱爐 .....</b>	<b>318</b>
§1. 鋼的加熱技術 .....	318
§2. 軋鍛用室狀加熱爐 .....	336
§3. 連續加熱爐 .....	341
§4. 均熱爐 .....	361
<b>第三十三章 热處理爐 .....</b>	<b>368</b>
§1. 热處理爐構造的特点 .....	368
§2. 直接加熱的热處理爐 .....	372
§3. 間接加熱的热處理爐 .....	382
§4. 浴爐 .....	389
§5. 保护气体和无氧化加热 .....	391
<b>第三十四章 干燥爐 .....</b>	<b>396</b>
§1. 干燥過程 .....	396
§2. 干燥爐 .....	400
<b>第三十五章 冶金爐的砌筑与修理 .....</b>	<b>408</b>
§1. 主要筑爐材料的性質和用途 .....	408
§2. 爐子砌磚的一般原則 .....	413

§3. 冶金爐的修理 .....	430
§4. 烟囱的建筑和修理 .....	435
参考文献 .....	438
附 录 .....	440

## 第四篇 傳熱原理

### 第十九章 緒論

傳熱學是一門研究熱的傳播過程的學問。傳熱過程出現在各種不同的技術領域內，而且起着很大的作用。在冶金爐內進行着各式各樣極其複雜的傳熱過程，因此掌握傳熱的規律，對於爐子的設計及其操作具有極為重大的意義。

爐子作為一個熱工設備其主要任務是在爐內進行金屬的加熱或熔煉；大多數的爐子還設有空氣（或煤气）預熱裝置，將廢氣從爐膛帶出的余熱進行回收以加熱空氣（或煤气）；此外，通過爐牆、爐門還會向四周散失熱量。在前兩種情況下，我們應採取措施強化傳熱過程，而對於後者却恰恰相反，應設法使之減少。強化爐內及預熱設備中的熱交換過程，並降低通過爐體的散熱損失，不僅縮短金屬的加熱或熔化時間，同時也降低了燃料消耗和金屬成本。

因此，必須掌握爐內所進行的各種傳熱過程的基本規律以及熱交換量的計算方法。

#### 傳熱的基本概念

##### 1. 溫度場

傳熱過程與溫度的分布有着不可分割的關係。被加熱或冷卻的物體內，各點的溫度可能是不同的，即使對同一點來說，其溫度也可能隨時變。因此，在一般情況下，溫度  $t$  是座標  $x$ 、 $y$ 、 $z$  和時間  $\tau$  的函數，即： $t = f(x, y, z, \tau)$  (19—1)

在某一瞬間，物體或空間內所有各點溫度的綜合，稱為溫度場，上式 (19—1) 就是溫度場的數學表達式。

如果各點溫度隨時變，亦即  $\frac{\partial t}{\partial \tau} \neq 0$ ，那麼這種溫度場

就称为不稳定温度場。反之，如果各点温度不随时間而变，即  
 $\frac{\partial t}{\partial \tau} = 0$ ，便称为稳定温度場。

温度場可以是三个座标、两个座标或一个座标的函数，所以温度場又可区分为三向、二向或單向的温度場。單向稳定温度場的方程式具有最簡單的形式： $t = f(x)$ 。

## 2. 温度梯度

在物体或空間內总有一些点具有同一的温度，具有相同温度的各点所組成的面叫做等温面。因为空間內同一点不可能同时具有两个不同的温度，所以不同温度的等温面絕不会彼此相交。

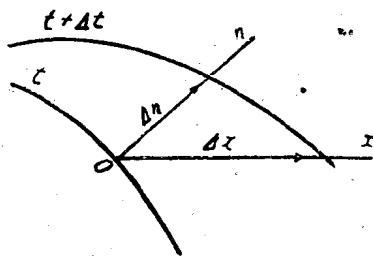


圖19—1 关于溫度梯度的定义

从任意一点O沿等温面移动沒有温度的变化，只有在穿过等温面的方向（例如圖 19—1 中的 x 方向）才能觀察到物体內部温度的改变。同时，最显著的温度变化是在等温面的法線  $n$  方向，相邻两等温面之温度差  $\Delta t$  与沿法線方向两等温面之間 距离  $\Delta n$  的比值的極限叫做溫度梯度，即：

$$\lim_{\Delta n \rightarrow 0} \left( \frac{\Delta t}{\Delta n} \right) = \frac{\partial t}{\partial n} \text{ °C/米}.$$

溫度梯度的数值等于在和等温面垂直的單位距离上温度改变的数量，它表示温度变化的强度。

溫度梯度是一种沿等温面法線方向的向量，从低温到高温的

方向为正，負的溫度梯度叫做“溫度降度”。

### 3. 热流

如果在物体內或空間內有溫度差存在，則热流便从溫度較高的部分流向低温部分。通常对于單位時間內通过單位面积所傳遞的热量称为热流，一般都用符号  $q$  来表示，其單位为千卡/米<sup>2</sup>·小时。热流也是一个向量，其正负方向恰与溫度梯度相反。

### 4. 傳熱的不稳定态和稳定态

如上所述，溫度場可分为不稳定的和稳定的两种，假若在某傳熱过程中它的溫度場为不稳定的，亦即物体或空間內所有各点的溫度随时間而变，即  $\frac{\partial t}{\partial \tau} \neq 0$ ，因而通过各点的热流也随时間而异 ( $\frac{\partial q}{\partial \tau} \neq 0$ )，这种傳熱現象就叫做不稳定态傳熱。金屬的加热或冷却就属于此种情况。反之，若在傳熱过程中，其溫度場是稳定的，即  $\frac{\partial t}{\partial \tau} = 0$ ，因而  $\frac{\partial q}{\partial \tau} = 0$ ，这种傳熱現象就叫做稳定态傳熱，属于这种情况的例子如在正常操作下連續加热爐通过爐牆的散热。

### 5. 傳熱的三种基本方式

冶金爐內所进行的一切复杂傳熱过程都不外乎下列三种本質不同的傳熱方式，即傳導、對流和輻射。

傳導：热量直接由物体的一部分傳至另一部分，或由一物体直接傳至与其相邻的另一物体，而无需質点的移动者，属于傳導傳熱。傳導傳熱在固体、液体和气体中都可能發生，在液体和固体（介电質）中，热量的轉移是依靠彈性波的作用，而在气体中則依靠原子或分子的扩散，在金屬內部則依靠自由电子的扩散。

對流：这种傳熱方式只能在液体或气体中出現。由于流体不同的部分發生相对位移，使不同部分的質点相互混合或由于質点的运动而与另一固体表面接触而进行热量交換者都屬對流傳熱。

輻射：輻射傳熱是一种由电磁波来傳播热量的过程，它与傳

导和对流有着本質的区别。物体受热后向各个方向放射辐射能，当辐射能投射到另一物体时便部分地被吸收，然后又轉变为热能而将其加热，因此这种傳热方式不仅进行能量的轉移，而且还伴随着能量形式的轉化。

### 6. 傳热的一般条件

应当注意，实际上在冶金爐中每种傳热方式并非單独存在，绝大多数情况下常常是一种形式伴随着另一种形式同时出現。从某物体将热量傳遞至另一物体的全部現象称为綜合热交換。不同傳热現象可能是由不同基本傳热方式所組成，然而一切傳热方式还有它們的共同性，并服从一般的計算公式。在同一物体内或两个物体間，只有存在温度差时才可能發生傳热过程。并且热流的方向总是从高温到低温，同时，对于任何傳热过程，其热交換量都与温度差  $\Delta t$ 、傳热面积  $F$  及傳热時間  $\tau$  成正比，即

$$Q \propto \Delta t F \tau$$

或 
$$Q = K(t_1 - t_2)F\tau \text{ 仟卡} \quad (19-2)$$

这一公式就是傳热的通式，因为它适用于所有各种傳热現象，式中系数  $K$  称为傳热系数，它代表温度差等于  $1^{\circ}\text{C}$ ，面积等于  $1 \text{ 米}^2$  时，每小时的傳热量。

根据傳热条件的不同，傳热系数可以是总括的，包括多种傳热方式，也可以是部分的，即只代表某一种傳热方式。傳热系数的倒数  $\frac{1}{K}$  叫做热阻，用  $R$  表示。

因而 
$$q = \frac{\Delta t}{R} \text{ 仟卡}/\text{米}^2 \cdot \text{小时}$$

由此可见，热流与温度差成正比，而与热阻成反比。这与导电現象是类似的。

## 第二十章 稳定态传导傳热

如前所述，傳導傳熱在固体、液体及氣體中都可能發生，然而在固体中這種傳熱方式意義最大。

在冶金爐中傳導傳熱的意義尤為重大，例如通過連續加熱爐爐牆的散熱，通過換熱器壁的傳熱以及金屬的加熱或冷卻等都屬於傳導傳熱。前兩種情況屬於穩定態傳導傳熱，而後者屬於不穩定態傳導傳熱。本章將研究穩定態傳導傳熱。

### § 1. 傅立叶定律

傅立叶研究了固体的導熱現象後，確定了所傳遞的熱量與溫度梯度、時間和垂直於熱量傳播方向的截面積成正比，如果計算每單位時間內每單位面積所傳遞的熱量，那麼就可以把所確定的關係式寫成：

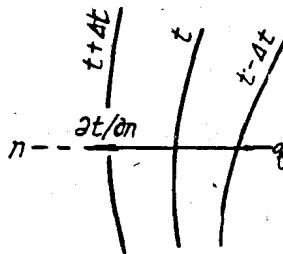


圖 20—1

$$q = -\lambda \frac{\partial t}{\partial n} \text{ 千卡/米}^2 \cdot \text{小時} \quad (20-1)$$

式(20—1)就是傳導傳熱基本定律的數學式，稱為傅立葉定律。

式中  $\lambda$  為比例系數，稱為導熱系數，由於熱流與溫度梯度的方向相反(見圖20—1)，所以在式中加一負號。

## § 2. 导热系数

导热系数是物质的一种物理性质，它说明物质的导热能力，其单位可由式(20—1)导出：

$$\lambda = \frac{q}{\partial t} = \frac{Q}{F \tau \Delta t / l} \frac{\text{千卡}}{\text{米}^2 \cdot \text{小时} \cdot ^\circ\text{C} / \text{米}} \text{或} (\text{千卡}/\text{米} \cdot \text{小时} \cdot ^\circ\text{C})。$$

由此可见，导热系数的大小乃是单位时间内，当单位距离上的温度差为 $1^\circ\text{C}$ 时，每单位表面积所能通过的热量。

各种物质的自然本质及化学成份不同，其导热系数是不同的。即使对于同一物质，其导热系数也是随着物质的结构（重度、孔隙度）、温度、压力和湿度而改变。

各种物质的导热系数都是用实验方法测定的。

因为物体在加热时其各部的温度不一样，所以就必须知道导热系数随温度而改变的规律。导热系数与温度之间的真正关系是复杂的。工程计算中为了方便起见认为 $\lambda$ 与 $t$ 成直线关系：

$$\begin{aligned} \lambda_t &= \lambda_0 + bt \\ \text{或 } \lambda_t &= \lambda_0(1 + \beta t) \end{aligned} \quad \left. \right\} \quad (20-2)$$

式中  $\lambda_t$  ——  $t^\circ\text{C}$  时的导热系数

$\lambda_0$  ——  $0^\circ\text{C}$  时的导热系数

$b$  或  $\beta$  —— 温度系数，视不同材料而定。

在实际计算中，导热系数是取物体平均温度下的数值，并且就把这一数值当作常数处理，例如物体两端的温度为 $t_1$  和  $t_2$ ，其平均导热系数为：

$$\lambda_{\text{均}} = \lambda_0 + bt_{\text{均}} \quad (20-3)$$

$$t_{\text{均}} = \frac{t_1 + t_2}{2}$$

一、金属的导热系数：金属的导热系数最大( $\lambda_0 = 2 - 360$  千卡/ $\text{米} \cdot \text{小时} \cdot ^\circ\text{C}$ )。金属中最好的导热体是银( $\lambda_0 = 360$  千卡/ $\text{米} \cdot \text{小时} \cdot ^\circ\text{C}$ )，

其次是銅 ( $\lambda_0=340$ )，鐵 ( $\lambda_0=61.9$ ) 及鉛 ( $\lambda_0=30.3$ ) 的導熱性最不好。溫度升高時大多數金屬的導熱性降低（見圖20—2）。金屬的導熱性與導電性有直接的關係，因為導熱與導電性都同樣取決於自由價電子，所以各種純金屬的導熱系數與導電系數之間的比例是一個常數（維捷曼——傅朗茨定律）。如金屬內加入任何雜質，其導熱系數便隨之降低。

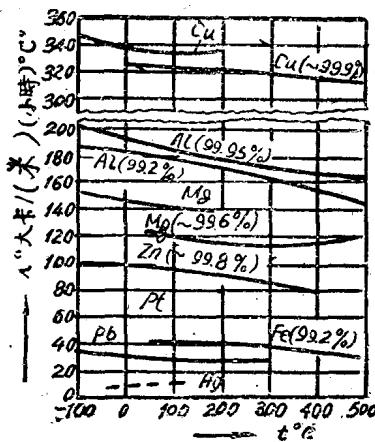


圖20—2 各種金屬的導熱系數與溫度的關係

此外，金屬的導熱性還與金屬的組織有關。

**二、各種建築材料和絕熱材料的導熱系數：**這一大類材料的導熱系數的數值是從  $\lambda_0=0.02$  到  $\lambda_0=2.5$  千卡/米·小時·°C。溫度升高時除鎂石外導熱系數都隨之而增大。材料的結構對  $\lambda$  也有很大的影響，在一些多孔材料中，各種傳熱方式的共同作用代替了單純的導熱。並且孔隙度越大和孔隙越小，則其導熱系數便相應減小。此外，材料的濕度也對材料的導熱系數有影響，例如干磚料的導熱系數  $\lambda_0=0.3$ ，水的導熱系數  $\lambda_0=0.5$ ，而濕磚料的導熱系數  $\lambda_0=0.9$ 。凡導熱系數很低，小於 0.2 千卡/米·小時·°C 的材料叫做絕熱材料。

三、液体的导热系数：液体导热系数的数值从  $\lambda_0=0.08$  到  $\lambda_0=0.6$  千卡/米·小时·°C，温度升高时，除水和甘油外，大多数液体的导热系数反而减小。

四、气体的导热系数：气体的导热系数的数值从  $\lambda_0=0.005$  到  $\lambda_0=0.5$  千卡/米·小时·°C，温度升高时， $\lambda$  随着增大。

应当注意，在气体或液体中的传导传热与固体一样仍服从传导传热的基本定律。

现在根据傅立叶定律推导稳定态传导传热的计算公式。

### § 3. 通过平壁的导热

一、单层平壁 設有一单层平壁（圖20-3），壁厚为S，材料的导热系数为常数，并且等于 $\lambda$ ，壁的两个外表面各保持一定温度 $t_1$  和  $t_2$ ，并且  $t_1 > t_2$ ，平壁的温度只沿垂直于壁面的x轴方向发生变化。因此在这种情况下的温度场是单向的，所有等温面都是平面，并且垂直于x轴。

現在我們來計算通過此單層平壁的热流。从平壁内划出一單元薄層，其厚为  $dx$ ，温度差为  $dt$ ，根据傅立叶定律，通过此單元層的热流为：

$$q = -\lambda \frac{dt}{dx} \text{ 千卡/米}^2 \cdot \text{小时}$$

分离变量后，即得：

$$dt = -\frac{q}{\lambda} dx$$

将上式积分

$$\int_{t_1}^{t_2} dt = - \int_{x=0}^{x=S} \frac{q}{\lambda} dx$$

积分后得到

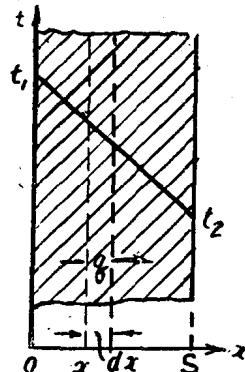


圖20-3 單層平壁的导热