


中国加拿大高等教育项目资助

材料科学翻译丛书

[日] 近角聰信 著
葛世慧 译 张寿恭 校

PHYSICS OF
铁磁性物理
FERROMAGNETISM

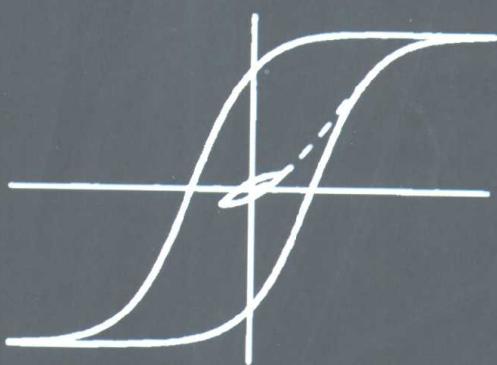

兰州大学出版社

中国加拿大高等教育项目资助 材料科学翻译丛书

铁磁性物理

[日]近角聰信 著

葛世慧 译
张寿恭 校

兰州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

铁磁性物理/(日)近角聰信著;葛世慧译.—兰州:
兰州大学出版社,2002
ISBN 7-311-02030-1

I. 铁… II. ①近…②葛… III. 固体—铁磁性—
物理性质—研究 IV. 0482.52
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 049223 号

铁磁性物理

[日]近角聰信 著

葛世慧 译

张寿恭 校

兰州大学出版社出版发行

兰州市天水路 308 号 电话:8617156 邮编:730000

E-mail:press@onbook.com.cn

<http://www.onbook.com.cn>

兰州大学出版社激光照排中心照排

兰州残联福利印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 35.5

2002 年 7 月第 1 版 2002 年 7 月第 1 次印刷

字数: 899 千字 印数: 1~1000 册

ISBN7-311-02030-1/O·163 定价: 52.50 元

译者前言

本书是从日本近角聰信 (SOSHIN CHIKAZUMI) 教授编写的于 1997 年由英国牛津大学出版社出版的“Physics of Ferromagnetism”(英文版) 翻译而成。全书包括磁性物理的基本概念、基础理论和基础实验；各种磁性体的磁性特征和起源；磁性材料的磁性和结构；磁性体的各向异性、磁致伸缩、磁畴结构和磁化过程；各种与磁化有关的现象和工程应用等，共八部分 22 章。内容丰富、系统全面，涵盖了该领域的重要历史成就和最新进展。该书物理概念阐述清楚，没有复杂的数学推导，通俗易懂；每章后附有习题和参考文献，因而适合作为大学本科磁学专业的教材，也可供从事磁学和磁性材料工作的科技人员参考。这就是我翻译此书的目的。另外，书后还附有重要的物理常数、磁学量的单位制和相关换算，材料索引和主题索引等，对使用和查找非常方便。

磁学与磁性材料是凝聚态物理和材料科学的重要组成部分。随科学技术的发展，它在国民经济中发挥愈来愈大的作用。我国的磁学教学研究和磁性材料的科研与生产已有相当大的规模，在世界上享有相当的地位。现在还有愈来愈多的人加入这一行列，此书对于那些需要用到磁学知识而又没有机会进入大学磁学专业学习的人，无疑是有益和需要的。

该书的翻译出版是加拿大国际开发署 (CIDA) 资助的由兰州大学和加拿大马尼托巴大学共同执行的中加高教合作项目——“21 世纪的高教战略”的内容之一。CIDA 给予该书的出版以部分经费资助，在此深致谢意。

衷心感谢中科院物理所张寿恭教授对本书译稿的仔细认真的校对及很多宝贵的建议。我所在教研室的李成贤老师及我的学生刘亚丕、张宗芝、席力、池俊红、刘春明、侯多源等对本书的出版做了大量工作，在此一并表示感谢。

由于水平有限，译文中难免会出现错误和不妥之处，请读者批评指正。

葛世慧

2002 年 4 月

序 言

本书是一本写给对铁磁性物理特性感兴趣的学生或研究人员的教科书。内容的深度适合于仅有电磁理论和原子物理基本知识和一般通晓初等数学的读者。全书着重于物理概念的解释而不是严格的理论处理，后者需要量子力学和高等数学基础知识。

广义上讲，铁磁性系指吸引铁块的强磁性，它长期以来被用在电动机、发电机、变压器、永磁体、磁带和磁盘上。另一方面，铁磁性物理又与材料的量子力学特征如交换相互作用和金属的能带结构有深刻的联系。在这二个极端之间存在着一个中间领域，它研究磁各向异性，磁致伸缩，畴结构和技术磁化。此外，为了理解材料的磁性行为，我们还需要一些化学知识和结晶学知识。

本书的目的是概观这些磁性现象，把主要兴趣集中在这个宽阔领域的中心。全书共分八个部分。第 I 部分讲述磁性现象和磁性测量。而原子的磁性，包括核的磁性及关于磁性的微观实验如中子衍射和核磁共振（NMR），则放在第 II 部分中讲述。第 III 部分论述顺磁性、铁磁性和亚铁磁性的起源和机理。第 IV 部分致力于各种材料的磁性特征，如金属、氧化物、化合物和非晶材料的磁性。在第 V 部分中，讨论了磁各向异性和磁致伸缩。这是我大半生所研究的领域。第 VI 部分描述磁畴结构，磁畴的观察技术和磁畴理论。第 VII 部分是在磁畴理论基础上进行磁化过程的分析。第 VIII 部分研究与磁化强度有关的现象，如磁热、磁电和磁光效应，以及磁性在工程上的应用。

全书使用 SI 或 MKSA 单位制，该体系利用了 $E - H$ 间的类比性。众所周知，该体系可以很方便地描述所有的电磁现象而不会引入麻烦的系数。这个体系也使用电学的实用单位如安培、伏特、欧姆、库仑和法拉。当我们处理一些电与磁相关的现象如涡流和电磁感应时，这个系统尤其方便。然而，熟悉旧的 CGS 磁性单位如高斯、奥斯特等的老一辈人，必须改变他们的思维，从这些旧的单位改用到新的单位如特斯拉、每米安培等。一旦他们熟悉了新的磁性单位制，他们就会欣赏新单位制的方便。为了便于单位间的转换，在附录 5 中，给出了 MKSA 和 CGS 单位之间的转换表。

在本书的第一版，我力求引用尽可能多的文献。到写修订版的时候，已有太多文章可以引用，以致我不得不只选用其中的一小部分，以保持行文的简洁。因此毫无疑问地我也省掉了许多重要的文章，在此我向这些文章的作者致歉并请求他们的宽容和原谅。很多作者善意地允许我采用他们精美的照片和未曾出版的资料，我对此表示诚挚的感谢。

本书最早于 1959 年由东京的 Shyokabo 出版公司用日文出版。其相应的英文版于 1964 年由纽约 John Wiley & Sons 公司出版。英文版的内容相对于日文版增加了大约 55%。在当时我的英语得到 Dr. Stanley H. Charp 的润色。一个日文两卷的修订版分别于 1978 和 1984 年出版。其内容比原来的英文版多 30%。该修订的英文版工作始于 1985 年，并花了大约 10 年的时间才完成。在此期间，我的英语通过电子邮件得到 C.D.Graham, Jr 教授的帮助。这版内容相对于日文版没有大的增加，但是增添了最近的发展同时删掉了一些老的和使用较少的内容。

感谢牛津大学出版社的职工在我翻译的整个过程中给予我的帮助和鼓励。

S.C

东京
1996 年 3 月

目 录

第 I 部分 经典磁性

1. 静磁现象	2	参考文献	29
1. 1 磁矩	2	2. 磁性测量	30
1. 2 磁性材料和磁化强度	6	2. 1 磁场的产生	30
1. 3 铁磁材料的磁化强度和退磁场	9	2. 2 磁场的测量	35
1. 4 磁路	14	2. 3 磁化强度的测量	37
1. 5 静磁能	19	习题	43
1. 6 磁滞	24	参考文献	43
习题	28		

第 II 部分 原子的磁性

3. 原子的磁矩	45	4. 微观实验技术	71
3. 1 原子结构	45	4. 1 核磁矩以及相关的实验技术	71
3. 2 矢量模型	50	4. 2 中子衍射	78
3. 3 回转磁效应和铁磁共振	58	4. 3 μ 介子的自旋转动 (μ SR)	83
3. 4 晶场和轨道角动量的猝灭	63	习题	86
习题	70	参考文献	86
参考文献	70		

第 III 部分 磁有序

5. 磁无序	88	参考文献	110
5. 1 抗磁性	88	7. 反铁磁性和亚铁磁性	111
5. 2 顺磁性	91	7. 1 反铁磁性	111
习题	96	7. 2 亚铁磁性	117
参考文献	96	7. 3 螺旋磁性	124
6. 铁磁性	97	7. 4 寄生铁磁性	125
6. 1 铁磁性的外斯 (weiss) 理论	97	7. 5 混磁性及自旋玻璃	127
6. 2 各种统计理论	102	习题	131
6. 3 交换相互作用	107	参考文献	131
习题	110		

第IV部分 材料的磁性特征和结构

8. 金属和合金的磁性	134	10. 1 3d 过渡族元素与IIIB族元素组成的磁性化合物	185
8. 1 金属的能带结构及磁性	134	10. 2 3d—IVB族磁性化合物	187
8. 2 3d过渡金属和合金的磁性	141	10. 3 3d—VB族磁性化合物	189
8. 3 稀土金属的磁性	148	10. 4 3d—VIB族磁性化合物	192
8. 4 金属间化合物的磁性	154	10. 5 3d—VIB(卤)族磁性化合物	194
习题	158	10. 6 3稀土化合物	194
参考文献	158	习题	196
9. 亚铁磁氧化物的磁性	162	参考文献	196
9. 1 氧化物的晶体结构和磁结构	162	11. 非晶材料的磁性	199
9. 2 尖晶石型氧化物的磁性	164	11. 1 3d过渡族金属—基非晶材料的磁性	199
9. 3 稀土铁石榴石的磁性	171	11. 2 3d过渡族金属与稀土金属形成的非晶合金的磁性	202
9. 4 六角晶系磁铅石型氧化物的磁性	173	习题	203
9. 5 其它磁性氧化物的磁性	178	参考文献	203
习题	182		
参考文献	182		
10. 化合物的磁性	184		

第V部分 磁各向异性与磁致伸缩

12. 磁晶各向异性	205	习题	279
12. 1 磁晶各向异性唯象论	205	参考文献	279
12. 2 测量磁各向异性的方法	211	14. 磁致伸缩	283
12. 3 磁各向异性的机理	220	14. 1 磁致伸缩唯象论	283
12. 4 实验数据	226	14. 2 磁致伸缩的机理	288
习题	244	14. 3 测量技术	95
参考文献	244	14. 4 实验数据	297
13. 感生磁各向异性	247	14. 5 体积磁致伸缩和反常热膨胀	301
13. 1 磁退火效应	247	14. 6 磁致伸缩引起的磁各向异性	312
13. 2 轧制磁各向异性	256	14. 7 弹性反常和磁致伸缩	314
13. 3 与晶体相变联系的感生磁各向异性	63	习题	316
13. 4 其它感生磁各向异性	271	参考文献	316

第VI部分 磁畴结构

15. 磁畴结构的观察	320	15. 3 洛伦兹(Lorentz)电子显微术	326
15. 1 磁畴观察的历史和粉纹法	320	15. 4 扫描电子显微术	328
15. 2 磁光方法	325	15. 5 X射线形貌学	33

15. 6 电子全息照相术	332	参考文献	358
参考文献	334	17. 磁畴结构	359
16. 自旋分布和畴壁	336	17. 1 磁畴结构的静磁能	359
16. 1 微磁学	336	17. 2 磁畴的大小	365
16. 2 畴壁	340	17. 3 磁泡畴	370
16. 3 180 壁	345	17. 4 条形畴	370
16. 4 90 壁	350	17. 5 微粒的畴结构	377
16. 5 特殊类型的畴壁	354	17. 6 非完整的铁磁体中的磁畴结构	380
习题	358	习题	385
		参考文献	385
		第VII部分	磁化过程

18. 技术磁化	388	19. 4 自旋重取向	445
18. 1 磁化曲线和磁畴的分布	388	习题	447
18. 2 畴壁位移	399	参考文献	447
18. 3 磁化强度转动	408	20. 动态磁化过程	449
18. 4 瑞利 (Rayleigh) 回线	415	20. 1 磁后效	449
18. 5 趋近饱和定律	420	20. 2 涡流损耗	461
18. 6 磁滞回线的形状	424	20. 3 磁化强度的高频特性	466
习题	430	20. 4 自旋动力学	470
参考文献	431	20. 5 铁磁、亚铁磁和反铁磁共振	75
19. 自旋相变	432	20. 6 畴壁的运动方程	81
19. 1 变磁性磁化过程	432	习题	487
19. 2 亚铁磁性中的自旋陡转	434	参考文献	487
19. 3 高场磁化过程	441		

第VIII部分 与磁化相关的现象和工程应用

21. 与磁化有关的各种现象	490	22. 磁性材料在工程上的应用	503
21. 1 磁热效应	490	22. 1 软磁材料	503
21. 2 磁电效应	94	22. 2 硬磁材料	507
21. 3 磁光现象	499	22. 3 磁记录和记录材料	509
参考文献	501	参考文献	512

习题答案	514
材料索引	526
主题索引	535

附录 1	本书中使用的符号	544
附录 2	各种能量单位的换算	547
附录 3	重要的物理常数	548
附录 4	元素周期表和磁性元素	549
附录 5	磁学量的换算—MKSA 和 CGS 制	554
附录 6	各种磁场单位的换算	555

第I部分

经典磁性

磁性是自然科学史上最老的现象之一。据传说，磁性首先是被一个牧羊人发现的，他注意到他的木棍的铁端，被一块石头所吸引。这种石块在小亚细亚(Asia Minor)、马其顿的 Magnesia 地区以及爱奥尼亚的 Magnesia 城都被发现过。人们相信“Magnetism”一字就是来源于这些地名。以后人们又发现：如果将这些天然磁铁用一条线从中间适当地吊起或放置在一个浮于水面上的软木塞上，它们总是指向北极星的方向。人们从此称之为‘lode stones’或‘loadstones’。这些词来源于一个表示“方向”的字。

在第I部分，我们首先介绍 17 世纪早期 William Gilbert 所详细研究过，后来经过整个 18 世纪和 19 世纪的研究，而形成的静磁学现象。

1. 静磁现象

1.1 磁矩

磁性最直观的表现是两个磁体之间的吸引力或排斥力。假定每个磁体的两端都各有自由磁极，就可把该现象描述为两个磁体的自由磁极之间的相互作用力。由于它和两个带静电荷的物体之间的库仑力相类似，所以这些力被称为“库仑力”。现在考虑强度分别为 m_1 (Wb(韦伯)) 和 m_2 (Wb)，其间距离为 r (m) 的两个磁极。一个作用在另一个上的力 F (N(牛顿)) 是：

$$F = \frac{m_1 m_2}{4\pi\mu_0 r^2} \quad (1.1)$$

这里 μ_0 称为真空磁导率(permeability of vacuum)，其值为

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \quad \text{亨利每米(H m}^{-1}) \quad (1.2)$$

人们还发现电流对磁极也有作用力。人们一般将磁极受到作用力的空间称为磁场(magnetic field)。磁场可由磁极也可由电流产生。一个长的通电流的细螺线管，当有电流 i (A) 流过每米 n 圈绕线时，在螺线管中心处的磁场强度 H 为：

$$H = ni \quad (1.3)$$

这样定义的磁场单位是安培每米或 A m⁻¹。(1 A m⁻¹ = 4π × 10⁻³ Oe = 0.0126 Oe; 1 Oe = 79.6 A m⁻¹，见附录 6.)

当一个强度为 m (Wb) 的磁极被放在一个强度为 H (A/m) 的磁场中时，作用在这个磁极上的力 F (N) 是：

$$F = mH \quad (1.4)$$

(μ_0 的上述定义使得式(1.4)不会出现系数。)如果将一个长度为 l (m)，两端的磁极为 m 和 $-m$ 的磁棒置于一个均匀磁场 H 中，每个磁极都受到一个如图 1.1 中箭头所示的作用力，其结果等于一个力偶或转矩，力矩大小为：

$$L = -mlH \sin\theta \quad (1.5)$$

θ 是磁场 H 的方向与磁体磁化强度($-m \rightarrow +m$)方向之间的夹角。这样，均匀磁场将对磁体产生一个转矩而不是平移力。只有当有磁场梯度 $\partial H_x / \partial x$ 时，才有平移力作用在磁体上。图(1.2)中， x 方向的平动力为：

$$F_x = ml \frac{\partial H}{\partial x} \quad (1.6)$$

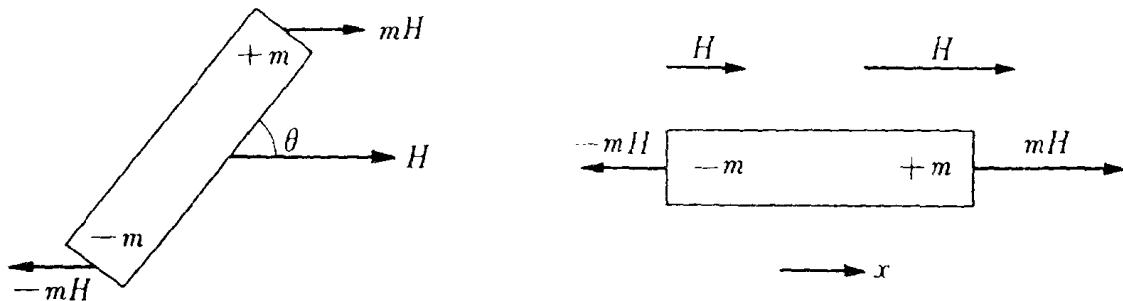


图 1.1 磁体在均匀磁场中所受力矩的作用 图 1.2 磁体在梯度磁场中受到的平移力的作用

从(1.5)和(1.6)式可以看出,作用在磁体上的任何种类的作用力都包括 m 和 l , 它们以乘积 ml 形式出现, 我们称这个乘积

$$M = ml \quad (1.7)$$

为磁矩(magnetic moment), 其单位为韦伯米(Wb m)

$$(1 \text{ Wb m} = (1/4\pi) \times 10^{10} \text{ gauss cm}^3)$$

按照 M 的定义, 不管磁体的形状如何, 在均匀磁场 H 中作用在磁体上的转矩为:

$$L = -MH \sin \theta \quad (1.8)$$

如果没有摩擦力作用在磁体上, 转矩(1.8)所作的功是可逆的。它产生势能:

$$U = -MH \cos \theta \quad (1.9)$$

将负磁极到正磁极的方向定义为磁矩的方向, 则式(1.8)和(1.9)可用磁矩矢量 \mathbf{M} 表示为:

$$\mathbf{L} = \mathbf{M} \times \mathbf{H} \quad (1.10)$$

及

$$U = -\mathbf{M} \cdot \mathbf{H} \quad (1.11)$$

虽然这里磁矩定义为(磁极)×(磁极之间的距离), 但在实际上却很难精确地确定磁极的位

置^{*}。然而，力矩或转矩 L 则是一个可测量的量，这样我们可以利用等式(1.8)作为磁矩的定义。

磁矩也可由闭合电流回路产生。沿一个包围面积为 S (m^2) 的闭合回路流动的电流 i (A) 产生的磁矩定义为：

$$M = \mu_0 i S \quad (1.12)$$

磁矩的方向定义为顺闭合回路电流方向旋转的右手螺旋的运动方向(图 1.3)。

现在考虑在原点 O 的一个磁体或一个环形电流的磁矩 M_1 怎样在空间产生磁场(图 1.4)。考虑在极坐标系中 $P(r, \theta)$ 点的磁场。为了简化，我们假定磁体 l 或闭合电流环 \sqrt{S} 的大小与 r 相比很小以致可以忽略。满足这个条件的磁场源，被称为磁偶极子(magnetic dipole)。在 P 点磁场的分量由下式给出：

$$H_r = \frac{M_1}{4\pi\mu_0} \frac{2\cos\theta_1}{r^3}$$

$$H_\theta = \frac{M_1}{4\pi\mu_0} \frac{\sin\theta_1}{r^3} \quad (1.13)$$

磁场在空间的分布，可用力线(lines of force)表示。这些力线的方向平行于空间各点的磁场 H 的方向。图 1.4 表示按公式(1.13)计算而由计算机画出的力线图。

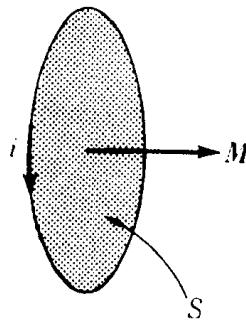


图 1.3 由闭合电流产生的磁矩

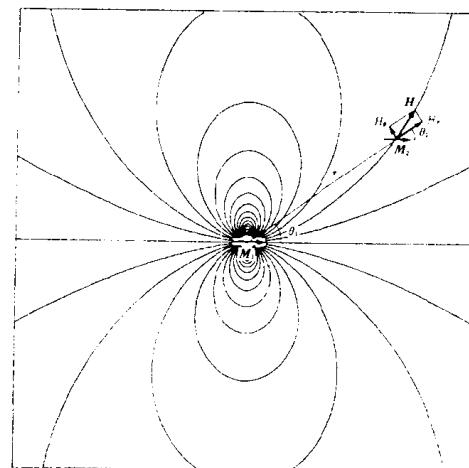


图 1.4 由计算机画出的一个磁偶极子的磁力线分布图

现在，除在原点的磁矩 M_1 外，我们在 P 点放置另一个磁偶极子 M_2 ，它与 r 成 θ_2 角(为简单起见，我们假定两个偶极子位于同一平面)。利用式(1.9)，此系统的势能由下式给出：

* 因为获得“点”磁极有困难，有些作者以不实际为由而不同意“磁极”的概念。然而，对于在描述电流产生的磁场的毕奥—萨瓦(Biot—Savart)定律中使用的电流“基元”，也会产生同样的异议。但磁极和电流基元两个概念对计算磁场都很有用。

$$\begin{aligned} U &= -M_2 H_r \cos \theta_2 - M_2 H_\theta \sin \theta_2 \\ &= -\frac{M_1 M_2}{4\pi\mu_0 r^3} (2 \cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) \end{aligned} \quad (1.14)$$

如果两个磁偶极子大小相等而且相互平行, 即 $M_1 = M_2 = M$, $\theta_1 = \theta_2 = \theta$, 这相当于铁磁材料中相同原子间偶极子的情况。则(1.14)变为

$$U = -\frac{3M^2}{4\pi\mu_0 r_{12}^3} (\cos^2 \theta - \frac{1}{3}) \quad (1.15)$$

此势能在 $\theta = 0$ 处为最小值, 因而图 1.5(a)表示的排列是稳定的。该能量的最大值出现



图 1.5 平行的磁偶极子的两种排列: (a)稳定的, (b)不稳定的。

在 $\theta = \frac{\pi}{2}$, 故图 1.5(b)描述的排列是不稳定的。偶极子之间的这种相互作用被称为偶极相互作用(dipole interaction)。

在图 1.5(a)中, 如果将 M_1 旋转一个小角度 θ_1 而保持 M_2 的方向不变, 从式(1.14)得

$$U = -\frac{M_1 M_2}{2\pi\mu_0 r^3} \cos \theta_1 \quad (1.16)$$

取 $M_1 = M_2 = M = 1.2 \times 10^{-29}$ (单电子自旋矩, 见(3.7))和 $r = 1 \text{ \AA}$, 则(1.16)式的系数为:

$$\begin{aligned} \frac{M_1 M_2}{2\pi\mu_0 r^3} &= \frac{1.2^2 \times (10^{-29})^2}{8 \times 3.14^2 \times 10^{-7} \times 10^{-30}} = 1.8 \times 10^{-23} \text{ J} \\ &= 0.9 \text{ cm}^{-1} = 1.3 \text{ K} \end{aligned} \quad (1.17)$$

(见附录 2 中的能量换算关系)。如果 M_2 与 M_1 反平行, 这与反铁磁材料中的原子偶极子(见第 7 章)的情况相同, 则式(1.16)中的系数将变符号。

在(1.14)中, 我们假定 M_1 和 M_2 都位于 $x-y$ 平面。在普遍情况下, 偶极子相互作用的势能由下式给出

$$U = \frac{1}{4\pi\mu_0 r^3} \left\{ \mathbf{M}_1 \cdot \mathbf{M}_2 - \frac{3}{r^2} (\mathbf{M}_1 \cdot \mathbf{r})(\mathbf{M}_2 \cdot \mathbf{r}) \right\} \quad (1.18)$$

1.2 磁性材料和磁化强度

磁性材料是受磁场作用时显示某种程度磁性的材料。磁性材料可分为强磁性材料和弱磁性材料。前者能被永磁体吸引，后者的磁性只有用灵敏的仪器才能检测出来。

当磁性材料被均匀磁化时，每单位体积的磁矩被称为磁极化强度或磁化强度(intensity of magnetization)，通常用 I 表示。如果在磁性材料的单位体积内有磁矩 M_1, M_2, \dots, M_n ，则磁化强度由

$$I = \sum_{i=1}^n M_i \quad (1.19)$$

表示。如果这些磁矩的 M 大小相同且相互平行排列(见图 1.6)，则(1.19)式简化为：

$$I = NM \quad (1.20)$$

这里 N 是单位体积内磁矩 M 的总数。因为 N 的单位是 m^{-3} ，从式(1.20)可见 I 的单位是 Wb m^{-2} 。它有另一个简单的名字叫特斯拉(T)($1 \text{ T} = 10^4 / 4\pi \text{ gauss} = 7.9 \times 10^2 \text{ gauss}$)。如果采用式(1.7)对磁偶极子的定义，从(1.20)式我们得到：

$$I = Nml \quad (1.21)$$

在这个表达式中， Nm 表示存在于单位体积材料中磁偶极子的总量，或磁极密度 ρ (Wb/m^3)。这样得

$$I = \rho l \quad (1.22)$$

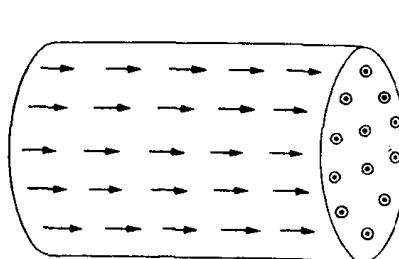


图 1.6 将磁化强度看作是磁偶极子集合的概念

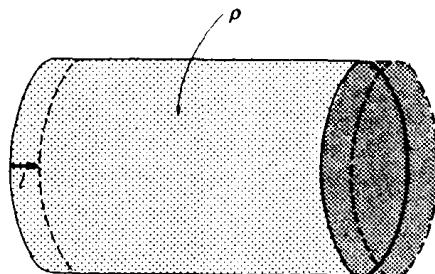


图 1.7 将磁化强度看成是磁荷密度位移的概念

从该式也可将磁化强度的概念解释为磁极密度 ρ 和 $-\rho$ 相对位移一个距离 l (见图 1.7)。因而，在样品的两端将出现未被补偿的磁极，其表面密度为：

$$\omega = \rho l \quad (1.23)$$

比较(1.22)和(1.23)得：

$$I = \omega \quad (1.24)$$

这样我们又可以定义磁化强度为通过单位横截面位移的磁极数。

怎样才能将闭合电流环构成的基本磁矩的概念与磁化强度的概念联系起来呢？假定磁性材料内部由很多基本的闭合电流环充满，如图 1.8 所示。因为相邻的电流方向相反而互

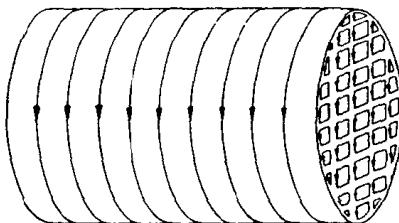


图 1.8 将磁化强度看作是小的闭合电流环集合的概念

相抵消，只有在表面一层上的电流未被抵消。如设想沿磁化强度方向上每单位长度上有 n 个电流层，而基本的闭合电流环的横截面积是 S (m^2)，则单位横截面上的基本电流环的数目为 $1/S$ ，相应地，每单位体积的磁性材料中的基本电流环数为 n/S 。利用方程(1.12)，从式(1.20)得：

$$I = \frac{n}{S}(\mu_0 i S) = \mu_0 n i \quad (1.25)$$


比较式(1.25)与(1.3)，我们看到，磁化强度是由 μ_0 乘内部电流产生的磁场 H' 给出的，即

$$I = \mu_0 H' \quad (1.26)$$


这样，我们就有多种“磁化强度”的概念：基本磁矩的集合、磁极的位移和内部电流。当我们计算磁性材料外部的磁场时，不管用哪一个概念都得到同样的结果。在 1.3 节我们再讨论磁性材料内部的磁场。

可以通过测量磁化样品在外部产生的磁场来确定磁化强度的大小，也可用基于电磁感应的另一种方法来决定。假定我们有一个横截面积为 S (m^2) 匝数为 N 的探测线圈，如图 1.9(a) 所示。如果我们在垂直于线圈横截面的方向加一磁场 H ，根据电磁感应定律，在线圈两端将产生电压

$$V = -NS\mu_0 \frac{dH}{dt} \quad (1.27)$$

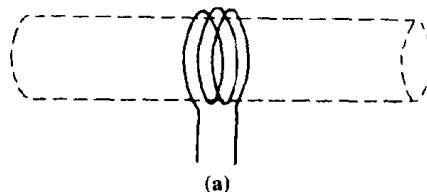

(a)

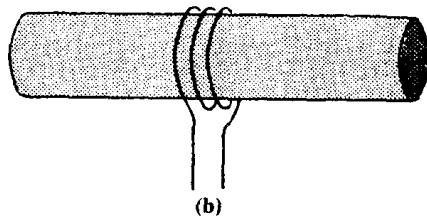

(b)

图 1.9 (a)一个空心的探测线圈,(b)一个绕在磁棒上的探测线圈。

如果我们将磁性材料插入线圈(图 1.9(b))内，则线圈两端的电压增加到

$$V = -NS \frac{dB}{dt} \quad (1.28)$$

这里， B 是磁通密度(magnetic flux density)或磁感应强度。量 B 由下列关系定义：

$$B = I + \mu_0 H \quad (1.29)$$

B 的单位也是 T(1 T=10⁴ 高斯)。

如果将式(1.26)代入(1.29)得：

$$B = \mu_0 (H' + H) \quad (1.30)$$

这个关系告诉我们：插入磁性材料后电磁感应电压的增加，是因为材料内禀电流所产生的磁场叠加到了外磁场上。从一个不同的观点来看，(1.30)式也意味着 B 可被看作是磁性材料的磁化强度与真空磁化强度之和^{*}。

B 与横截面积 S 的乘积称为磁通量(magnetic flux)：

$$\Phi = BS \quad (1.31)$$

磁通量的单位是韦伯。利用这个量，(1.28)式可改写为：

$$V = -n \frac{d\Phi}{dt} \quad (1.32)$$

如果磁化强度 I 与磁场 H 成正比，则

$$I = \chi H \quad (1.33)$$

这里的比例因子 χ 称为磁化率(magnetic susceptibility)。在这种情况下，(1.29)式变为：

$$\begin{aligned} B &= (\chi + \mu_0) H \\ &= \mu H \end{aligned} \quad (1.34)$$

其中 μ 称为磁导率(magnetic permeability)。

χ 和 μ 的单位都是亨利·米⁻¹(H m⁻¹)，与 μ_0 的单位相同(见(1.2)式)。因此我们也可以用

*在这种情况下，我们假定磁性材料的横截面积与探测线圈的完全相同。我们还忽略了退磁场效应。对于实际情况的更加详细的讨论，请参看第二章中的公式(2.25)。

*有些科学家感到真空磁化强度是一个不好的术语，因为真空不是物质。但是我们必须记住，物质本身是一种电磁现象，因而我们不能基于对物质的朴实的概念去规定真空的特性。比较等式(1.27)和(1.28)，我们必须相信真空是能被磁化的！